

ОМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР»

Тел/факс: (3812) 36-39-43,36-41-07
644001 г. Омск-01, ул. Б. Хмельницкого, 128

Генеральному директору
АО «АВТОКОИНВЕСТ»
Гайдар С.М.

№ 057
от «17» февраля 2005 г

ОТЧЕТ

Исследование действия диспергатора «Телаз» в алкидных эмалях ПФ-115


Испытание диспергатора «Телаз» проводилось в лаборатории. Исследовались образцы эмали ПФ-115 без диспергатора, с диспергатором и 60 % раствором диспергатора в уайт-спирите. Диспергирование данных образцов проводилось в лабораторной бисерке. Результаты представлены в табл.1.

Таблица 1

Время диспергирования, мин	ПФ-115 RAL 1024			ПФ-115 RAL 5012		
	Без диспергатора	100 % диспергатор	60 % р-р диспергатора	Без диспергатора	100 % диспергатор	60 % р-р диспергатора
5	150	110	90	140	120	70
10	130	70	80	130	70	60
15	90	60	70	90	60	60
20	80	50	70	70	50	50
25	70	45	60	70	40	50
30	60	40	50	60	30	40
35	60	30	40	50	25	30
40	50	25	30	45		25
45	50		25	40		
50	40			30		
55	30			25		
60	25					

Вывод: Время диспергирования на лабораторной мельнице с 100 % диспергатором «Телаз» уменьшается на 34-37 %, с 60 % раствором диспергатора на 28-30%.

Директор

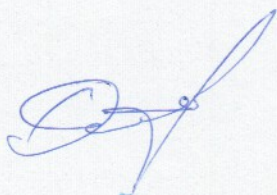

Ятченко С.Н.